



CENTRO SERVIZI LAPIDEO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  
28865 Crevoladossola (VB) - via Chavez, 16 - Frazione Bisate - Zona Industriale  
tel. 0324 338822 - fax. 0324 237261  
www.csl-vco.it - e-mail info@csl-vco.it


Società Consortile per Azioni - Capitale Sociale 200.000,00 € interamente versato  
P. Iva 01985910031 - Iscrizione Reg. Imp. del VCO e cod. fiscale 92014000035

**Nome commerciale:** Serizzo Antigorio "Passo"  
**Denominazione secondo UNI EN 12440:** Serizzo Antigorio  
**Fornitore:** DOMO GRANITI S.p.A. - 28859 Trontano (VB)  
**Cava:** Al Passo - Comune di Premia (VB)  
**Tipologia e data del controllo:** 2007 – Controllo iniziale

**Norma di riferimento:**  
**Tipologia del prodotto:**

**Descrizione petrografica secondo UNI EN 12670:** Ortogneiss occhiadino

**ASPETTO**

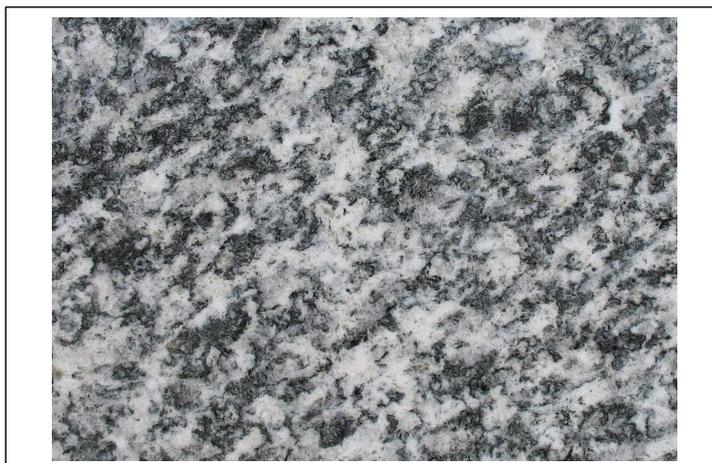

Resistenza alla compressione:	Senza cicli di gelo/disgelo	(minimo atteso)	<b>172 MPa</b>
	Dopo i cicli di gelo/disgelo	(minimo atteso)	<b>112 Mpa*</b>
Resistenza alla flessione a carico concentrato:	Senza cicli di gelo/disgelo	(minimo atteso)	<b>15.0 MPa</b>
	Dopo 12 cicli di gelo/disgelo	(minimo atteso)	<b>14.7 MPa</b>
	Dopo 48 cicli di gelo/disgelo	(minimo atteso)	<b>13.8 Mpa*</b>
Resistenza all'abrasione		(media)	<b>17.5 mm*</b>
Assorbimento d'acqua a pressione atmosferica		(media)	<b>0.4 %</b>
Assorbimento d'acqua per capillarità:	Perpendicolare alla scistosità	(media)	<b>4.5 g/m<sup>2</sup> · √s</b>
	Parallelo alla scistosità	(media)	<b>5.4 g/m<sup>2</sup> · √s</b>
Massa volumica:	Reale	(media)	<b>2.713 t/m<sup>3</sup></b>
	Apparente	(media)	<b>2.674 t/m<sup>3</sup></b>
Porosità:	Aperta	(media)	<b>1.2 %</b>
	Totale	(media)	<b>1.4 %</b>
Carico di rottura in corrispondenza dei fori di fissaggio		(minimo atteso)	<b>1.26 kN</b>
Resistenza all'invecchiamento accelerato tramite shock termico, Δ E <sub>d</sub>		(media)	<b>-9.8 %</b>
Resistenza allo scivolamento, superficie asciutta / superficie bagnata (SRV)			
<i>Finitura superficiale:</i>	Piano Sega	(media)	<b>74 / 55</b>
	Spazzolata su grezzo	(media)	<b>57 / 30</b>
	Spazzolata su fiammata	(media)	<b>45 / 27</b>
	Levigata 60	(media)	<b>65 / 31</b>
	Levigata 120	(media)	<b>72 / 51</b>
	Levigata 220	(media)	<b>53 / 35</b>
	Lucidata	(media)	<b>48 / 19</b>

\*= Valori ricavati da prove effettuate nell'anno 2004